

# WEICON Contact VA 8312 Adeziv cianoacrilat

**Adeziv cianoacrilat pentru cauciuc și materiale plastice |  
vâscozitate scăzută | întărire foarte rapidă | certificat ISEGA**

WEICON Contact VA 8312 este potrivit pentru lipirea diferitelor materiale din cauciuc, cum ar fi cauciucul solid sau celular, plasticul și elastomerii EDPM. În combinație cu WEICON CA-Primer, VA 8312 poate fi utilizat și pentru poliolefine (PE-polietilenă, PP-polipropilenă). În combinație cu WEICON Contact Filler, VA 8312 este potrivit pentru lipirea și umplerea instantanee a fisurilor, crăpăturilor, găurilor și suprafețelor neuniforme.

## Caracteristici

Pe bază de	etil
Textura	lichid
Textura	substanță incoloră, limpede
Culoarea după întărire	incolor
fără silicon	da

## Aplicare

Temperatura de aplicare	între +15 °C și +40 °C
Umiditatea relativă a aerului	40% - 70%
Vâscozitate	20 -40 mPa·s
Densitatea (+20 °C)	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	0,1 mm

## Întărire

Întărirea în secunde (rezistența la forfecare 0,5 MPa)	
- măsurată la	23 °C și 50% umiditate relativă a aerului
pe aluminiu	50-70 sec.
an ABS netratat	30-60 Sek.
pe PVC rigid	40-70 sec.
Rezistența finală (100 % rezistență)	24 h

## Proprietăți mecanice după întărire

Rezistența la forfecare conform DIN EN 1465	
Oțel sablat	10-20 MPa
Aluminiu sablat	7-14 MPa
PVC rigid netratat	8-13 MPa
ABS netratat	6-12 MPa
PC (polycarbonat)	6-13 MPa

## Proprietăți termice

Rezistența la temperatură	între -50°C to +80°C, pe termen scurt până la +100°C
Temperatura de înmuiere	+150 °C
Indicele de refracție	~ 1,49 nD20
Coefficientul de expansiune termică	~ 80 x 10 <sup>-6</sup> m/(m·K)
Conductivitatea termică DIN EN ISO 22007-4	~0,1 W/m·K


## Proprietăți electrice

Rezistență DIN IEC93	>10 <sup>15</sup> Ω·cm
Rezistență dielectrică	~ 25 kV/mm

## Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	75.629.04/05/06/17
Cod IMPA	815241/42/43/44
MIL-Spec	conform MIL-A-46050C Type II Class 1

## Contact - Adezivi cianoacriilați

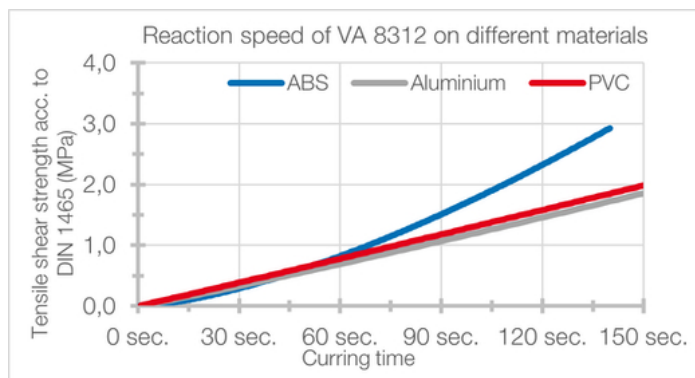

## Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Tratament prealabil al suprafeței

Aplicarea cu succes a adezivilor cianoacriilați de contact WEICON depinde de pregătirea temeinică a suprafețelor. Acesta este cel mai important factor pentru succesul general. Praful, murdăria și umiditatea sau umezeala au un impact negativ asupra aderenței. Prin urmare, înainte de a lucra cu adezivii cianoacriilați de contact WEICON, trebuie respectate următoarele indicații: Pentru o aderență impecabilă, suprafețele care urmează să fie îmbinate adezive trebuie să fie curate și uscate (curățați și degresați cu WEICON Curățare Suprafațe). Suprafețele netede trebuie să fie asperizate mecanic. Pentru a îmbunătăți aderența materialelor plastice greu de lipit (de exemplu, PE, PP, POM, PTFE), a elastomerilor termoplastici (TPE) și a siliconilor, se poate aplica WEICON CA-Primer pe suprafața de lipire.

CA-Primer agent de îmbunătățire a aderenței pentru poliolefine

Fără pretratare, multe materiale plastice nu pot fi lipite sau pot fi lipite doar în anumite condiții. Atunci când aceste materiale plastice sunt tratate în prealabil cu WEICON Contact Primer, structura suprafeței lor se modifică. Acest lucru face posibilă lipirea unor materiale plastice care altfel sunt dificil de lipit, de exemplu polietilena (PE) și polipropilena (PP) din grupul poliolefinelor. Chiar și elastomerii termoplastici moderni (TPE), PTFE și materialele plastice înrudite, precum și siliconii pot fi lipiți, atunci când sunt pre-tratați cu WEICON Contact Primer.

## Mod de aplicare

Produsele sunt livrate gata de utilizare. În funcție de forma de livrare, acestea pot fi aplicate manual direct din recipient sau cu ajutorul unui echipament de dozare adecvat. Aplicați adezivul cianoacrilat WEICON Contact pe doar una dintre suprafețele de lipit. Grosimea stratului la aplicarea adezivului trebuie să fie între min. 0,05 și max. 0,2 mm, deoarece în

Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# WEICON Contact VA 8312 Adeziv cianoacrilat

Adezivi și etanșanți unicomponenți

## Contact - Adezivi cianoacriilați

caz contrar nu se poate garanta polimerizarea completă. În cazul lipirilor pe suprafețe mari, adezivii cianoacriilați WEICON Contact trebuie aplicați în puncte, pentru a preveni tensiunile interioare. Adezivii cianoacriilați WEICON Contact sunt foarte economici. O picătură este suficientă pentru o suprafață adezivă de 3 până la 5 cm<sup>2</sup>.

### Procesul de întărire

După aplicarea produsului, părțile care urmează să fie lipite trebuie să fie îmbinate rapid și fixate, dacă este posibil, deoarece întărirea produselor a început deja ca urmare a umidității din aerul ambiant sau a condensului de pe suprafețele de lipit. \*Piese care urmează să fie îmbinate trebuie lipite într-un mediu

ambient cu o umiditate relativă de 40 - 70 % în condițiile în care

umiditatea relativă este sub 40%, uscarea va fi încetinită în mod

considerabil sau chiar inhibată Cu o umiditate relativă a aerului mai

mare de 70 % sau cu substraturi bazice (de exemplu, sticlă), poate

avea loc uscarea-șoc. În astfel de cazuri, unele materiale prezintă

o scădere a rezistenței lipirii cu 10 - 15%, ca urmare a tensiunilor

interioare din stratul de lipire \* Suprafețele reactive de tip bazic ((valoare pH >7) vor accelera procesul de întărire

în timp ce suprafețele de tip acid (valoare pH <7) îl vor încetini, și chiar, în condiții

extreme vor inhiba complet procesul de polimerizare În cazul în care întărirea este întârziată sau perturbată de factori cum ar fi un interstițiu de lipire prea mare, o suprafață poroasă sau acidă, se recomandă utilizarea activatorului de contact WEICON Contact Activator. Activatorul accelerează procesul de uscare a adezivilor cianoacriilați

WEICON Contact Atunci când se aplică pe suprafețe absorbante, de exemplu, lemn sau spumă etc., și pe toate suprafețele tratate chimic, de exemplu, metale zincate și galvanizate etc., eficacitatea activatorului durează aproximativ un minut. Pe suprafețe neabsorbante eficacitatea Activatorului durează

până la cca. 12 ore. Se recomandă utilizarea Activatorului în cazul: tipurilor de WEICON Contact cu vâscozitate foarte mare, grosimii mari a stratului de adeziv, suprafețelor

absorbante și poroase, materialelor pasive (suprafețe alcaline, ca de ex. piese

metalice zincate), condiții de mediu dezavantajoase (temperaturi joase,

umiditatea aerului prea joasă < 30 %)

### Depozitare

Adezivii Weicon Contact Cianoacriilați au un termen de valabilitate de cel puțin 9 luni, dacă sunt păstrați în recipient nedeschis, la temperatura

camerei (18 - 25°C) într-un loc răcoros, uscat și întunecat. Dacă sunt depozitați la 5°C, termenul de valabilitate poate fi prelungit la 12 luni.

### Obiectul livrării

Adeziv

### Accesorii

10024317	Curatitor suprafețe, 150 ml, transparent
10024313	Curatitor suprafețe, 400 ml, transparent
10000282	Spray activator CA, 150 ml
10033805	Spray activator CA cu acetona, 150 ml
10000275	CA-Primer pentru poliolefine, 10 ml
10000278	CA-Primer pentru poliolefine, 100 ml
10068262	Varf de dozare, 1 buc
10068261	Varf de dozare, 1 buc
10012382	Contact Filler Contact Filler, 30 g, transparent 30 g, transparent
10063106	Contact Filler Contact Filler, 30 g, negru 30 g, negru
10059034	WEICON Soluție de îndepărtare cianoacriilați, 12 ml
10051358	WEICON Soluție de îndepărtare cianoacriilați, 30 ml
10010887	Spatula, 1 buc

### Unități de ambalare disponibile

10042265	WEICON Contact VA 8312 Adeziv cianoacrilat, 12 g
10042271	WEICON Contact VA 8312 Adeziv cianoacrilat, 30 g
10042286	WEICON Contact VA 8312 Adeziv cianoacrilat, 60 g
10000242	WEICON Contact VA 8312 Adeziv cianoacrilat, 0,5 kg

#### Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# WEICON Contact VA

## 8312 Adeziv cianoacrilat

Adezivi și etanșanți unicomponenți

## Contact - Adezivi cianoacrilati

### Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$   
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$   
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$   
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$   
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Către pagina cu detalii  
produs



**Observatie**  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediu central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr