

Easy-Mix PE-PP 50 구조용 아크릴 접착제



투명 | 낮은 표면 에너지 플라스틱용 | 작은 결합 간격용

WEICON Easy-Mix PE-PP 50은 메틸 아크릴레이트를 주성분으로 하는 2액형 건축용 접착제입니다. 투명한 경화 특성으로 인해 PE, PP 및 TPE와 같이 표면 에너지가 낮은 플라스틱의 시각적으로 매력적인 고강도 접착 결합에 특히 적합합니다.

특수 포물러 덕분에 이 접착제는 제로 갭 접착 및 0.2mm 미만의 매우 작은 접착 간격으로 표면을 연결하는 데 적합합니다.

이 구조용 접착제는 강도가 빠르게 축적되고 최종 강도가 높습니다. 내충격성, 내노화성, 내화학성 및 약간의 요변성을 가지고 있습니다;

PE-PP 50은 6분의 짧은 경화 시간과 12분의 가공 시간을 제공합니다. 1:1 시스템으로 도포되며 접착제에 프라이머가 내장되어 있어 접착 표면의 전처리가 필요하지 않습니다.

Easy-Mix 제품을 도포하려면 디스펜서 Easy-Mix D 50이 필요합니다.

특성		
텍스처		페이스트
색상		투명
최소 보관 기간	실온에서	3 개월
최소 보관 기간	2°C ~ +7°C	12 월.
처리		
처리 절차		이지-믹스
중량별 혼합 비율		1:1
혼합물의 점도		20.000 mPa·s
혼합물의 밀도		1 g/cm³
최대 갭 브리징.		0 - 1,00 mm

경화		
가용 시간	20°C에서	6 분
취급 강도	(35% 강도)	12 분
최종 강도	(100% 강도)	24 시간


경화 후 기계적 특성		
랩 전단 강도 재료 두께: 1,5mm DIN EN 1465		
스틸 1.0338 샌드 블라스트		12 MPa
스테인리스 스틸 V2A 샌드 블라스트		11 MPa
알루미늄 샌드 블라스팅		12 MPa
아연 도금 강철		7 MPa
PVC-리지드 러프		12 MPa
CFRP		12 MPa
ABS		3 MPa
PC(폴리카보네이트)		6 MPa
GFRP		15 MPa
PMMA		8 MPa
폴리아미드 6.6		2 MPa
PE-HD		12 MPa
PP(폴리프로필렌)		8 MPa

승인 / 가이드라인		
MIL-Spec	다음을 준수합니다.	MIL-A-47284A

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

보관 후 인장 강도

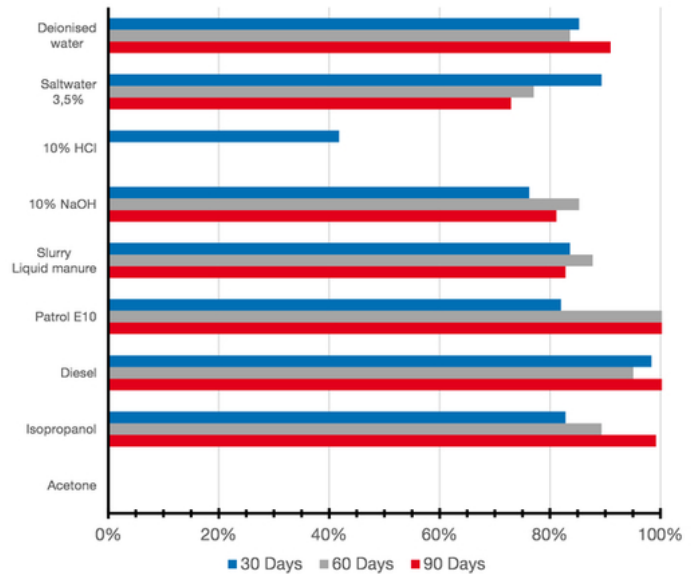

보관

WEICON 아크릴 구조용 접착제는 일정한 실온의 건조한 곳에 보관해야 합니다. 개봉하지 않은 용기는 +18°C~+25°C의 온도에서 보관할 수 있습니다. 직사광선을 피해서 보관하세요. 냉장 환경에 보관하면 보관 수명이 늘어납니다.

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 지원 및 책임에 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

Easy-Mix PE-PP 50 구조용 아크릴 접착제

제공 범위 접착제

액세서리

- 10005237 디스펜서 이지-믹스 D 50, 1 PCE
- 10068261 주입 팁, 1 PCE
- 10005236 퀴드로 믹싱 노즐 A, 1 PCE, 파란색
- 10026925 헬릭스 믹싱 노즐 A, 1 PCE, 흰색
- 10101999 웨이콘 수동 디스펜서, 1 x 1:1 | 2:1

전환율 표

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	Nm x 8.851 = lb-in
mm/25.4 = 인치	Nm x 0.738 = lb-ft
$\mu\text{m}/25.4 = \text{mil}$	Nm x 141.62 = oz-in
N x 0.225 = 파운드	mPa-s = cP
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	N/cm x 0.571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25.4 = V/mil

사용 가능한 크기

- 10058667 Easy-Mix PE-PP 50 구조용 아크릴 접착제, 50 ml, 투명
- 10062144 Easy-Mix PE-PP 50 구조용 아크릴 접착제, 24 ml, 투명
- 10062146 Easy-Mix PE-PP 50 구조용 아크릴 접착제, 24 ml (세트), 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어남 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 클레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 톱. Ltd. Šti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr