

# VA 20 Cyanoacrylaatlijm



**Cyanoacrylaatlijm voor rubber en kunststoffen | lage viscositeit | zeer snelle uitharding | ISEGA gecertificeerd**

WEICON Contact VA 20 is geschikt voor het verlijmen van rubber en kunststoffen en ook voor het nauwkeurig aanbrengen van metaal/kunststofverbindingen.

Contact VA 20 kan op veel gebieden in de industrie worden gebruikt.

## Kenmerken

Basis	Ethyl
Consistentie	vloeibaar
Kleur na uitharding	kleurloos
Siliconenvrij	ja
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur 9 maanden
Minimale houdbaarheid in de koelkast	bij +2 °C tot +7 °C 12 maanden
bepaald op	23 °C en 50 % rel. Vochtigheid
<b>Verwerking</b>	
Verwerkingstemperatuur	+15 °C tot +40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	40% - 70%
Viscositeit	<20
Dichtheid (+20 °C)	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Spleetoverbrugging tot max.	0,1 mm

## Uitharden

Initiële hechting in secuncks (afschuifsterkte: 0,5 MPa)	
bepaald op	23 °C en 50 % rel. Vochtigheid
op aluminium gezandstraald	~2 sec.
op ABS onbehandeld	~7 sec.
Walkpenetratie	~10 sec.
Eindsterkte (100% sterkte)	24 uur

## Mechanische eigenschappen na uitharding

Treksterkte volgens DIN EN 1465	
Staal gezandstraald	9-19 MPa
Aluminium gezandstraald	5-14 Mpa
Verpakkingshoogte	8-12 MPa
ABS onbehandeld	6-11 MPa
PC (polycarbonaat)	6-12 MPa

## Thermische eigenschappen

Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot +80 °C kortst. tot +100 °C
Verzachtningstemperatuur	+150 °C
Brekingsindex	~ 1,49 nD20
Thermische uitzettingscoëfficiënt	~ 80 x 10 <sup>-6</sup> m/(m·K)
Warmtegeleidingsvermogen	DIN EN ISO 22007-4 ~0,1 W/m·K

## Elektrische kenmerken

Soortelijke weerstand	DIN IEC93 >10 <sup>15</sup> Ω·cm
Diëlektrische sterkte	~ 25 kV/mm


## Goedkeuringen / Richtlijnen

ISEGA	EG 1935/2004LFGB §§ 30&31
ISSA-code	75.530.10
IMPA-Code	812925

## Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

## Reactiesnelheid van verschillende materialen

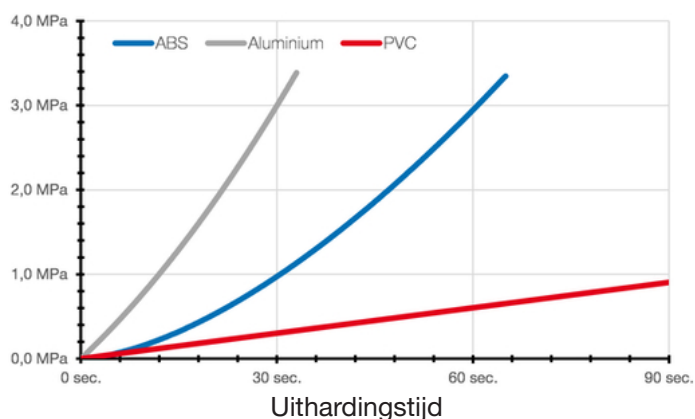

## Oppervlaktevoorbereiding

De succesvolle verwerking van WEICON Contact Cyanoacrylaatlijmen hangt af van de zorgvuldige

**Opmerking**  
 Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
 United Arab Emirates  
 phone +971 4 880 25 05  
 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
 Czech Republic  
 phone +42 (0) 417 533 013  
 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
 (Headquarters) Germany  
 phone +49 (0) 251 9322 0  
 info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
 Romania  
 phone +40 (0) 3 65 730 763  
 office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
 Singapore  
 Phone (+65) 6710 7671  
 info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
 Colombia  
 Phone: +57 314 793 86 06  
 Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
 Canada  
 phone +1 877 620 8889  
 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
 Spain  
 phone +34 0 914 34  
 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
 Italy  
 phone +39 (0) 010 2924 871  
 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
 South Africa  
 phone +27 (0) 21 709 0088  
 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
 Türkiye  
 phone +90 (0) 212 465 33 65  
 info@weicon.com.tr

## Cyanoacrylaat snellijmen

# VA 20 Cyanoacrylaatlijm

voorbereiding van de oppervlakken. Dit is namelijk de belangrijkste factor voor algeheel succes. Stof, vuil en vocht hebben een negatieve invloed op de hechting.

Daarom moeten de volgende punten in acht worden genomen voordat WEICON Contact Cyanoacrylaatlijmen worden verwerkt:

Voorwaarde voor een perfecte hechting zijn schone en droge hechttoppervlakken (reinen en ontvetten met WEICON Surface Cleaner). Gladde oppervlakken moeten mechanisch opgeruwd worden. Om de hechting van moeilijk te verlijmen kunststoffen (bijv. PE, PP, POM, PTFE), thermoplastische elastomeren (TPE) en siliconen te verbeteren, kan WEICON CA-Primer op het lijmoppervlak worden aangebracht.

Contactprimer voor polyolefinen

Veel kunststoffen kunnen niet of slechts beperkt worden verlijmd zonder voorafgaande behandeling. Door deze kunststoffen voor te behandelen met WEICON Contact Primer wordt een verandering in de oppervlaktestructuur bereikt. Hierdoor kunnen kunststoffen worden verlijmd die anders moeilijk te verlijmen zijn, zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) uit de groep polyolefinen. Moderne thermoplastische elastomeren (TPE), PTFE en aanverwante kunststoffen en siliconen kunnen ook worden verlijmd na voorbehandeling met WEICON Contact Primer.

### Verwerking

De producten worden gebruiksklaar geleverd. Afhankelijk van de leveringsvorm kunnen ze rechtstreeks uit de verpakking of met geschikte doseerapparatuur met de hand worden aangebracht.

WEICON Contact Cyanoacrylaatlijm wordt alleen op één van de te lijmen oppervlakken aangebracht. De laagdikte van de lijm moet tussen min. 0,05 mm en max. 0,2 mm liggen, anders is uitharding niet gegarandeerd. Voor het verlijmen van grote oppervlakken moet WEICON Contact Cyanoacrylaatlijm puntsgewijs worden aangebracht om interne spanningen te voorkomen. WEICON Contact Cyanoacrylaatlijmen zijn zeer zuinig in gebruik. Eén druppel is voldoende voor een lijmoppervlak van 3 tot 5 cm<sup>2</sup>.

### Uitharding

Na het aanbrengen van het product moeten de te lijmen delen snel worden samengevoegd en eventueel gefixeerd, omdat de uitharding van de producten al is begonnen door de vochtigheid die aanwezig is in de omgevingslucht of gecondenseerd is op de te lijmen oppervlakken.

De te lijmen onderdelen moeten worden gelijmd bij een relatieve vochtigheid van 40% tot 70%. Onder 40 % wordt de uitharding sterk vertraagd of verhindert. Bij een luchtvochtigheid van meer dan 70 % of sterk

alkalische ondergronden (bijv. glas) bestaat het risico op schokuiharding. In deze gevallen vertonen bepaalde materialen een afname in sterkte door spanningen in de lijm laag van 10% tot 15%. Alkalisch reagerende oppervlakken (pH > 7) versnellen doorharding, zuur reagerende oppervlakken (pH < 7) vertragen dit en kunnen in extreme gevallen polymerisatie volledig voorkomen. Als de uitharding wordt vertraagd of verstoord door factoren zoals een te grote lijmspleet, poreus of zuur oppervlak, wordt het gebruik van WEICON Contact Activator aanbevolen.

WEICON contactactivator

De activator versnelt de uitharding van WEICON Contact Cyanoacrylaatlijmen. Bij gebruik op absorberende ondergronden, zoals hout, schuim, enz. en alle chemisch behandelde oppervlakken, zoals gegalvaniseerd metaal, enz. is de werkzaamheid van de activator ongeveer één minuut. Op niet-absorberende ondergronden blijft de activator tot ongeveer 12 uur werkzaam. Toepassing wordt aanbevolen voor:

- WEICON Contacttypes met een hoge viscositeit
- grote laagdiktes
- absorberende en poreuze oppervlakken
- passieve materialen (alkalische oppervlakken, bijv. gegalvaniseerde metalen onderdelen)
- ongunstige omgevingsomstandigheden (lage temperaturen, lage luchtvochtigheid < 30%)

### Opslag

Bewaer ongeopende WEICON Contact Cyanoacrylaatlijmen op een droge plaats bij kamertemperatuur en vermijd direct zonlicht. Gekoeld bewaren (+2 °C tot +7 °C) verlengt de houdbaarheid.

### Leveringsomvang

Lijmen

#### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# VA 20 Cyanoacrylaatlijm

## Accessoires

10024317	Oppervlakkenreiniger, 150 ml, transparant
10024313	Oppervlakkenreiniger, 400 ml, transparant
10000282	CA-Aktivator Spray, 150 ml
10033805	CA-Aktivator Spray AC, 150 ml
10000275	CA-Primer voor Polyolefines, 10 ml
10000278	CA-Primer voor Polyolefines, 100 ml
10068262	Fijne doseertip, 1 stuk
10068261	Fijne doseertip, 1 stuk
10012382	WEICON Contact Vuller WEICON Contact Vuller, 30 g, transparant 30 g, transparant
10063106	WEICON Contact Vuller WEICON Contact Vuller, 30 g, zwart 30 g, zwart
10059034	CA-verwijderaar, 12 ml
10051358	CA-verwijderaar, 30 ml
10010887	Verwerkingsspatel kort, 1 stuk

## Beschikbare verpakkingsgroottes

10000215	VA 20 Cyanoacrylaatlijm, 0,5 kg
10018860	VA 20 Cyanoacrylaatlijm, 12 g
10019781	VA 20 Cyanoacrylaatlijm, 60 g
10041137	VA 20 Cyanoacrylaatlijm, 30 g

## Omreken tabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Klik hier voor de pagina met productdetails:



### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr